


**ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO
COM BASE EM ÓXIDO DE CÁLCIO PARA
ARGAMASSAS TÉCNICAS E DE REPARO.**

Compensador de retração à base de óxido de cálcio, sintetizado com efeito a longo prazo, específico para argamassas técnicas de reparo, contrapiso e similares. As características específicas do aditivo Dry M 3Plus permitem acelerar a resistência inicial sem alteração volumétrica, defeitos estruturais e superficiais, melhorando, no geral, a performance dos compostos. Sua exclusiva formulação torna-se indispensável na preparação de argamassas de retração compensada, de alto desempenho e ecossustentáveis.

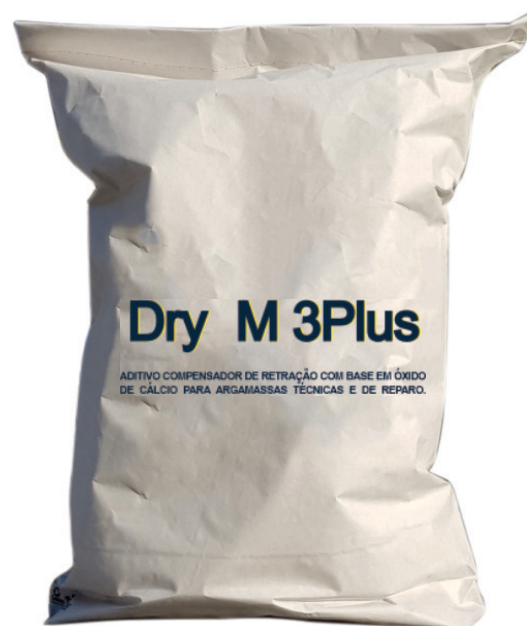

CARACTERÍSTICAS


- » Elevada redução da retração higrométrica no cimento e total estabilidade ao longo do tempo.
- » Significativo aumento das resistências mecânicas.
- » Ideal para ser adicionado em argamassas técnicas, de reparo estrutural e de alto desempenho.

**CONTROLE VOLUMÉTRICO COM VÁRIAS DOSAGENS
EM ARGAMASSA TESTE**


ENSAIO DE RETRAÇÃO					
Composição	U.M.	1	2	3	4
<i>Cimento Tipo IVA-LL 42,5R</i>	kg/m ³	430	430	430	430
<i>Agregado total</i>	kg/m ³	300	300	300	300
<i>Dry M 3Plus % s.p.c.</i>	% s.p.c.	0,0	2,5	3,75	5,0
<i>Água</i>	kg/m ³	205	205	205	205
<i>Superfluidificante % s.p.c.</i>	% s.p.c.	1,0	1,0	1,0	1,0
A/C	-	0,48	0,48	0,48	0,48



DRY M 3Plus - Livre de Expansão/Retração em Argamassas
(met. UNI S147 mod.)

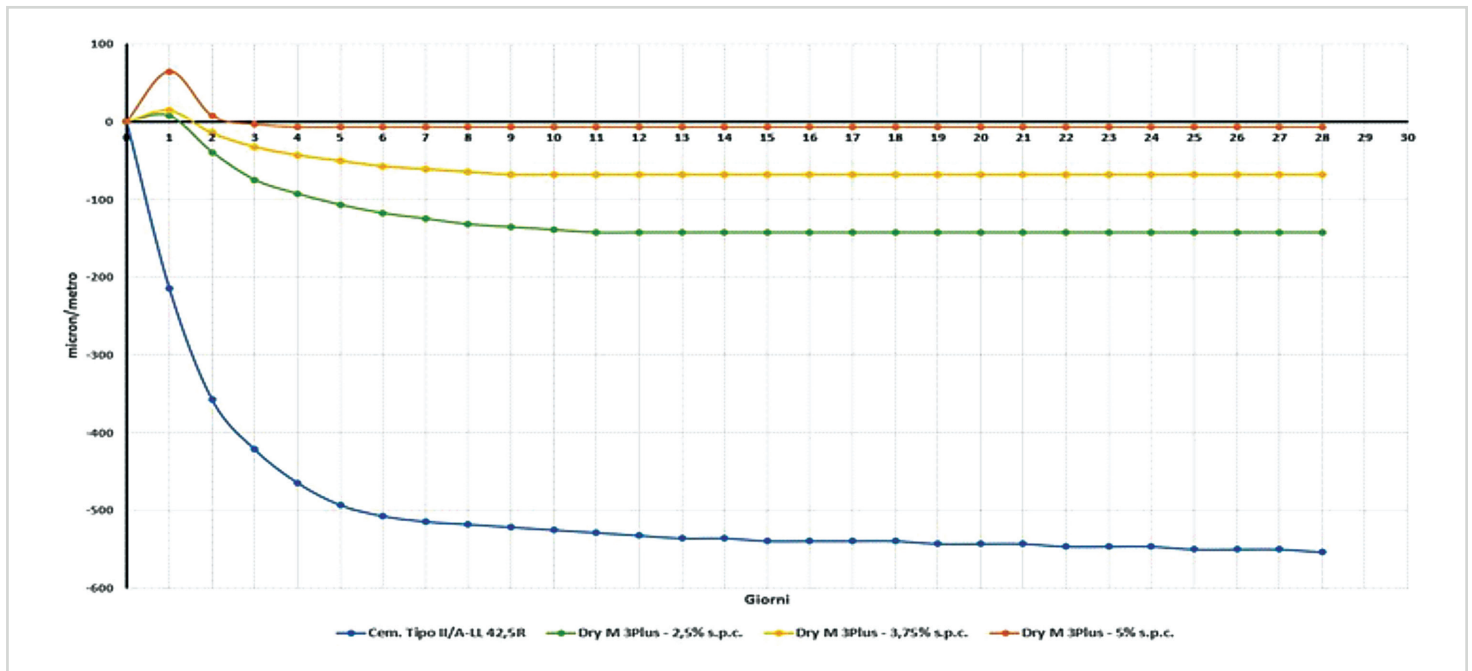

Resistência à compressão em argamassa					
Tempo	Resistência Mecânica	1	2	3	4
Dias		Cem. Tipo II/A-LL 42,5R	Dry M 3Plus - 2,5% s.p.c.	Dry M 3Plus - 3,75% s.p.c.	Dry M 3Plus - 5% s.p.c.
1	Rc N/mm ²	4,88	10,94	12,63	19,69
2		22,13	25,25	28,00	30,06
3		29,63	34,63	38,75	38,38
7		31,13	39,00	42,81	46,69
14		38,31	42,50	46,00	51,25
28		40,81	46,06	52,13	58,31

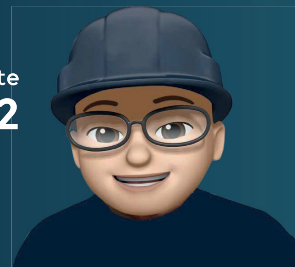

COMPOSIÇÃO

O aditivo Dry M 3Plus é um produto inorgânico em pó, que não contém cloreto ou outros componentes prejudiciais para as argamassas e compósitos cimentícios. A sua composição é feita principalmente de um especial óxido de cálcio tratado termicamente de forma específica, com granulometria rigorosamente selecionada.



DOSAGEM E INSTRUÇÕES DE USO

A dosagem depende das específicas características do produto final, normalmente variando de 2,5% a 10% sobre o peso do cimento. Por ser compatível com todos os elementos do traço, o Dry M 3Plus pode ser adicionado na fase de pré-mistura, junto ao cimento e aos demais componentes.

EMBALAGEM

O produto é fornecido em sacos de 20 Kg.

ARMAZENAMENTO

Validade: 12 meses, se mantido no palete com plástico filme, até ser utilizado. O palete deve ser armazenado em lugar fechado e seco, longe de água e umidade. Caso não seja totalmente utilizado, reembalar com plástico filme novamente.



CHIMICA EDILE



Chimica Edile do Brasil

📍 Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, 2.469 à 2.477 - BR 482 - Bairro Monte Belo
CEP: 29.314-803 - Cachoeiro de Itapemirim - ES

🌐 www.chimicaedile.com.br

✉ ceb@chimicaedile.com.br

📞 (28) 99967-8102

☎ (28) 2101-6879

